

アキレス セイデンクリスタル

帯電防止性 防炎性フィルム



特殊配合技術により
優れた帯電防止性能、防炎性能を備えた、
透明性の高いフィルムです。

環境対応タイプ

紫外線吸収タイプ

遮光タイプ

梨地タイプ

アキレス バイオマスセイデンクリスタル

アキレス セイデンクリスタルUV

アキレス セイデンクリスタルBK

アキレス セイデンクリスタルナシジ



環境対応製品

No.210434

アキレス バイオマスセイデンクリスタル

別冊カタログあり。
詳しくはこちから



アキレス セイデンクリスタル

アキレス バイオマスセイデンクリスタル

アキレス セイデンクリスタルBK

アキレス セイデンクリスタルUV

アキレス セイデンクリスタルナシジ

《アキレス セイデンクリスタル》は、アキレス独自の塩ビ配合技術が生み出した、画期的な帯電防止性軟質塩ビフィルムです。

公的機関の試験に合格した優れた防炎性能と、高い透明性を有し(一部不透明品も有り)、高い評価と信頼性を得ています。

用途に合わせた商品のラインアップも充実しています。

RoHSII指令対応

RoHSII指令10物質(カドミウム・鉛・六価クロム・水銀・ポリ臭化ビフェニル・ポリ臭化ジフェニルエーテル・DEHP・DBP・BBP・DIBP)
について閾値を超えた使用はありません。

代表的性能

防炎性

- 消防法施行令第4条の3に適合
- 酸素指数 24以上 (JIS K 7201 準用)

アキレス バイオマスセイデンクリスタル

バイオマス材料を使用することで石油由来材料の使用量を削減。脱炭素社会の実現に貢献できる帯電防止フィルムです。バイオマスマーク10%取得済。

用途:クリーンルーム内のカーテンなど。

アキレス セイデンクリスタルBK

紫外線・可視光線をほとんど通さない遮光性を持った帯電防止フィルムです。

用途:クリーンルーム内の暗室など外部の光を遮光したい所。

帯電防止性能

- 表面抵抗率 $10^9 \Omega/cm$ (JIS C 2170 準用)
- 体積固有抵抗率 $10^9 \sim 10^{10} \Omega cm$ (JIS C 2170 準用)

アキレス セイデンクリスタルUV

イエローカラー透明で、有害な紫外線をカット。紫外線の透過を抑制し、製品や機器を保護する防炎性・透明性を有した帯電防止フィルムです。

用途:クリーンルーム内の紫外線をカットしたい所。

アキレス セイデンクリスタルナシジ

《アキレス セイデンクリスタル》0.3mmに梨地調の意匠を施したフィルムです。

用途:作業空間をできるだけ明るくし、なおかつ簡単に目隠しもしたい所。

■《アキレス セイデンクリスタル》シリーズ在庫規格・物性一覧

製品名		アキレス セイデンクリスタル					アキレス バイオマスセイデンクリスタル	アキレス セイデンクリスタルUV	アキレス セイデンクリスタルBK	アキレス セイデンクリスタルナシジ	測定方法及び備考
在庫規格	厚さ [mm]	0.1	0.3	0.5	1.0	2.0	0.3	0.3	0.3	0.3	JIS K 6732 準用 (3ピースの平均値)
	幅 [cm]	183	137	183	137	137	137	137	137	137	
	巻数 [m]	50	30	20	10	10	30	30	30	30	
	色相	青味	青味	青味	青味	青味	イエロー	ブラック	クリヤ		
一般物性	プリントマーク	有		無		有	有	有	無		
	100%モジュラス [N/cm]	タテ	9.6	40.4	47.0	86.9	152.3	38.6	40.7	31.6	34.9
		ヨコ	13.4	36.3	43.5	76.6	137.6	33.3	34.4	36.4	33.0
	抗張性 [N/cm]	タテ	21.5	90.6	125.1	222.7	389.4	93.1	89.7	71.6	82.8
		ヨコ	26.4	80.6	125.1	209.6	363.0	86.2	77.9	79.4	79.2
	伸び [%]	タテ	323	305	335	330	333	309	304	296	311
		ヨコ	248	330	354	362	344	343	341	280	321
	引裂強度 [N]	タテ	5.7	23.5	31.4	61.3	126.2	20.8	21.5	21.9	20.6
		ヨコ	5.0	21.7	30.6	58.7	120.7	20.5	20.2	21.8	19.8
耐薬品性	全光線透過率 [%]	91.1	90.4	89.5	87.8	84.2	90.4	74.6	—	—	
	10%塩酸	○	○	○	○	○	—	○	○	○	JIS K 7114 準用 23°C×50% 168hr 試験片 60mm×60mm 官能評価 良い↔悪い ○>○>△>×
	10%硫酸	○	○	○	○	○	—	○	○	○	
	5%酢酸	○	○	○	○	○	—	○	○	○	
	10%水酸化ナトリウム	○	○	○	○	○	—	○	○	○	
	10%アンモニア水	○	○	○	○	○	—	○	○	○	
	50%エチアルアルコール	○やや硬化	○やや硬化	○	○	○	—	○	○	○やや硬化	
電気的特性	アセトン	X硬化収縮	X硬化収縮	X硬化収縮	X硬化収縮	X硬化収縮	—	X硬化収縮	X硬化収縮	X硬化収縮	JIS C 2170 準用 測定器:PROSTAT社製 PRS-801使用
	灯油	△硬化・白化	△硬化・白化	△硬化・白化	○やや白化	○やや白化	—	△硬化・白化	△硬化・白化	△硬化・白化	
	表面抵抗率 [Ω/cm]	表 裏	5.4×10^9 5.1×10^9	3.3×10^9 3.2×10^9	3.0×10^9 3.0×10^9	1.9×10^9 1.6×10^9	1.8×10^9 2.6×10^9	2.4×10^9 2.3×10^9	3.9×10^9 4.2×10^9	4.2×10^9 3.6×10^9	
	体積固有抵抗率 [Ωcm]		5.5×10^{10}	2.0×10^{10}	8.8×10^9	2.9×10^9	2.2×10^9	2.1×10^{10}	1.9×10^{10}	2.9×10^{10}	4.8×10^{10}
	帯電圧減衰時間 [秒] [5kV → 50V] [-5kV → -50V]		0.84 0.86	0.25 0.25	0.11 0.10	0.03 0.03	0.02 0.02	0.14 0.11	0.26 0.25	0.24 0.23	0.34 0.34
防炎性	酸素指数 (公財)日本防炎協会	24 26	26 27	27 27	27 28	28 27	27 26	26 26	26 26	26 26	JIS K 7201 準用

※判定基準【社内評価基準】:○=優(全く、あるいはほとんど影響がない)、○=良(若干の影響はあるが、条件により十分使える)

△=可(なるべく使わない方がよい)、X=不可(大きく影響があるため、使用に適さない)

※上記数値や内容は、実測値の一例であり、保証値ではありません。

※プリントマークに有と記載がある製品は「使用している製品を確認したい」というお客様のご要望にお応えし、フィルム本体に製品名を印字しています。

●《アキレス セイデンクリスタル》
厚さ 0.1mm



●《アキレス セイデンクリスタル》
厚さ 0.3mm



●《アキレス セイデンクリスタル》
厚さ 0.5mm



●《アキレス セイデンクリスタル》
厚さ 1.0mm



●《アキレス セイデンクリスタル》
厚さ 2.0mm



●環境対応タイプ
《アキレス バイオマスセイデンクリスタル》
厚さ 0.3mm



●紫外線吸収タイプ
《アキレス セイデンクリスタルUV》
厚さ0.3mm



●遮光タイプ
《アキレス セイデンクリスタルBK》
厚さ 0.3mm




●梨地タイプ
《アキレス セイデンクリスタルナシジ》
厚さ 0.3mm



《アキレス セイデンクリスタル》の全光線透過率

《アキレス セイデンクリスタル》は、高い透明性を示し、《アキレス セイデンクリスタルUV》は紫外線をカットする紫外線防止機能を示しています。《アキレス セイデンクリスタルBK》は紫外線・可視光線をほとんど通しません。

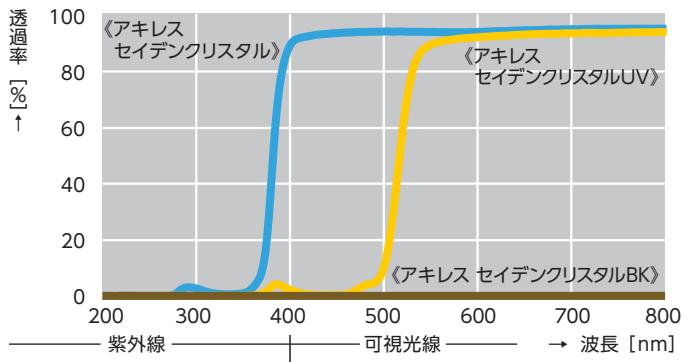

防炎性能、帯電防止性能をベースに、
さらに機能を充実した《アキレス セイデンクリスタル》シリーズ。



《アキレス セイデンクリスタル》



《アキレス バイオマスセイデンクリスタル》




《アキレス セイデンクリスタルUV》



《アキレス セイデンクリスタルBK》



《アキレス セイデンクリスタルナシジ》

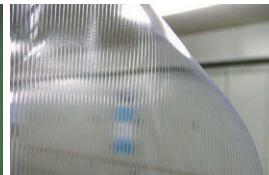

設計、施工、ご使用時の注意

- 《アキレス セイデンクリスタル》シリーズは、防炎性能を持っていますが、自己消火性であり、火の中では燃えます。
- 《アキレスセイデンクリスタル》シリーズの帯電防止性能は環境中の湿度により変化することがあります。乾燥した環境では十分に性能が発揮できないことがありますのでご注意ください。
- 《アキレス セイデンクリスタルBK》は高周波ウェルダー部分が薄くなったり、小さな穴が空いたりすることで遮光性が落ちることがあります。
- 軟質塩化ビニールの透明性は、紫外線照射による劣化や、経時変化で低下していきます。ご使用の状況により早めにお取り替えください。
- 高温多湿、直射日光の当たる場所や火気の近くでの保管は避けてください。
- 長期の保管を避け、先入れ先出しを徹底してください。製品重量によるへこみや積載跡が発生する恐れがあります。
- 軟質塩化ビニールは、一般的に紫外線、雰囲気中の溶剤等の化学物質、オゾンなどにより経時変化が促進されることがあります。状況に応じて早めの交換をお薦めします。
- 軟質塩化ビニールは、一般的に可塑剤の移行により接觸している他樹脂製品を汚染する場合があります。
- 軟質塩化ビニールは、一般的に耐熱性はありません。シート温度が60°C以上になる場所では使用しないでください。
- 軟質塩化ビニールは、その特性上ご使用環境により寸法が変化します。
- 製品の廃棄（焼却など）は、当該自治体により定められた方法に従ってください。
- 外観および色相は現物と異なる場合があります。

※セイデンクリスタルは、アキレス株式会社の登録商標です。

詳しくはHPへ



アキレス株式会社

フィルム販売部

本 社：〒169-8885 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー
TEL 03-5338-9266 FAX 03-5338-9401

関 西 支 社：〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー
TEL 06-4707-2281 FAX 06-4707-2303

北海道営業所：〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西1-2-6 NCO札幌
TEL 011-806-2012 FAX 011-806-2015

九 州 営 業 所：〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-6 花村ビル
TEL 092-477-8471 FAX 092-477-8472

生産拠点：□足利第一工場 □滋賀第一工場

■このカタログの内容は2025年9月現在のものです。■掲載されている仕様は予告なく変更することがあります。

<https://www.achilles.jp>

2509.2(1).CD/KW ■